



裕全顧問有限公司

YU-CYUAN Consultant Co., Ltd.

五股實驗室

Wugu Laboratory

磁磚現場接著強度試驗報告

24747 新北市蘆洲區集賢路378-1號 電話:(02)2293-9177 傳真:(02)2293-9178

工程名稱：臺北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程(107建字第0205號)

報告編號：111032403

業主：臺北市政府都市發展局

頁次：第 1 頁 共 1 頁

監造單位：關河彬建築師事務所

收件日期：111.03.24

承包廠商：統營營造股份有限公司

試驗日期：111.03.24

委託單位：特欣國際股份有限公司

報告日期：111.03.24

聯絡資訊：NA

試驗方式參考：CNS 12611

結構部位：特麗欣新舊水泥接著增強劑FP800A

拉拔機描述：SANKO(30kN)/序號:B710102

取樣人員：特欣國際股份有限公司-陳玫撰

磁磚描述：NA


會驗人員：特欣國際股份有限公司-陳玫撰

本試驗為取樣人員現場指定樣品處進行測試

測試數據

編號	樣品描述 (cm)	受力面積 (cm ²)	施作載重 (kN)	接著強度 (kgf/cm ²)	破壞位置	備註
未塗佈-1	4.0 * 4.0 面磚	16.00	1.950	12.4	A	---
未塗佈-2	4.0 * 4.0 面磚	16.00	1.900	12.1	A	---
未塗佈-3	4.0 * 4.0 面磚	16.00	2.100	13.4	A	---
塗佈-1	4.0 * 4.0 面磚	16.00	2.760	17.6	A	---
塗佈-2	4.0 * 4.0 面磚	16.00	2.630	16.8	A	---
塗佈-3	4.0 * 4.0 面磚	16.00	2.730	17.4	A	---
以下空白						

- 附註：1、本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。
2、本報告結果除非另有說明，否則僅對試驗樣品有效，另未經書面許可，不可部分複製。
3、單位換算：1kN=1000N；1kgf=9.80665N。
4、斷裂位置如下列示意圖表：

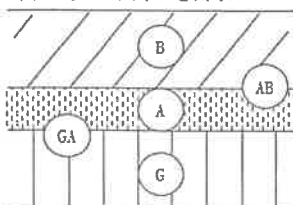

符號	破壞位置
B	面磚
AB	接著劑及面磚之界面
A	接著劑
GA	墊底材料及接著劑之界面
G	墊底材料



報告簽署人：_____